

25579-83
Мзш. 1



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ДРЕВЕСИНА МОДИФИЦИРОВАННАЯ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ РАЗМЕРОВ

ГОСТ 25579-83

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
Москва



РАЗРАБОТАН Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. И. Винник, канд. техн. наук (руководитель темы), В. И. Калинин

ВНЕСЕН Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР

Зам. министра Э. К. Калинин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 января 1983 г. № 10

ДРЕВЕСИНА МОДИФИЦИРОВАННАЯ
Метод определения стабильности размеровModified Wood.
Method for termination of
dimensions stability**ГОСТ**
25579-83

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 января 1983 г. № 10 срок действия установлен

с 01.07.83
до 01.07.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на модифицированную древесину и устанавливает метод определения стабильности размеров образцов после выдержки при заданной температуре и влажности.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Отбор, изготовление и хранение образцов — по ГОСТ 16483.0—78.


1.2. Количество образцов для определения стабильности размеров должно быть не менее трех.

1.3. Размеры образцов в миллиметрах должны соответствовать указанным на черт. 1—3.

1.4. Отклонение от номинальных размеров образцов — по ГОСТ 16483.0—78.


1.5. Параметр шероховатости поверхности образцов Rz_{max} по ГОСТ 7016—75 не должен превышать 200 мкм.

Образец в виде бруска

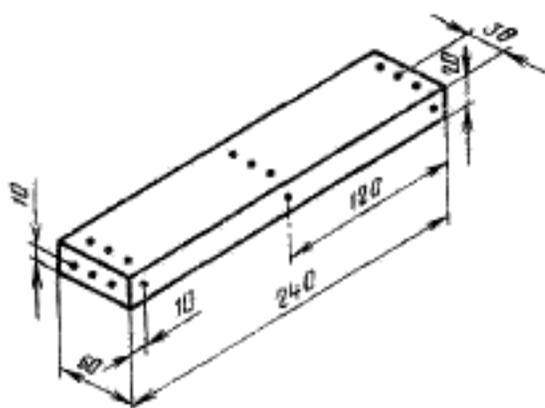


Черт. 1

Образец в виде сплошного цилиндра

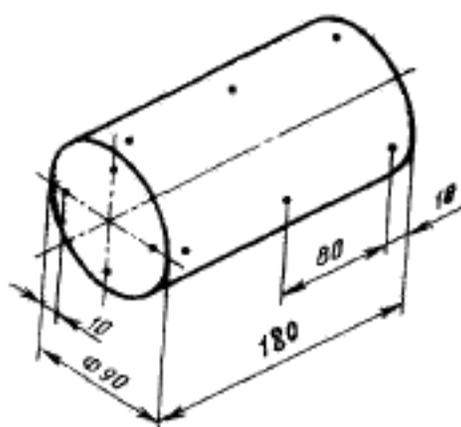

Черт. 2

Образец в виде полого цилиндра

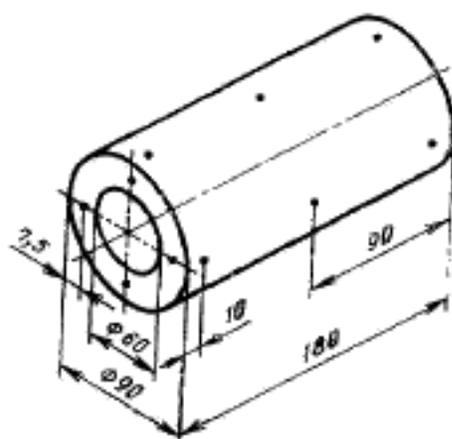

Черт. 3

2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Климатическая камера, обеспечивающая температуру от минус 40 до плюс 80 °С и относительную влажность воздуха от 60 до 90%.

Микрометр по ГОСТ 6507—78; нутромер индикаторный по ГОСТ 868—72; индикатор часового типа по ГОСТ 577—68; штангенциркуль по ГОСТ 166—80, обеспечивающие погрешность измерения не более 0,1 мм.

Марганцовокислый калий по ГОСТ 5777—71.

3. ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

3.1. На образцы наносят метки концентрированным раствором марганцовокислого калия в точках, указанных на черт. 1—3.

3.2. Образцы до испытаний кондиционируют не менее 24 ч в помещении при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65 \pm 5)\%$.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Образцы измеряют в местах, обозначенных метками, с погрешностью не более 0,1 мм.

У прямоугольного образца измеряют длину L , ширину B и толщину T .

У цилиндрического образца измеряют длину $L_{\text{ц}}$, наружный диаметр $D_{\text{н}}$ и внутренний диаметр $D_{\text{в}}$.

4.2. Образцы помещают в климатическую камеру, в которой установлен один из режимов температуры и влажности, указанный в п. 4.3, и выдерживают их в течение 24 ч, после чего извлекают из климатической камеры и кондиционируют не менее 2 ч при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65 \pm 5)\%$.

Выдержку в том же режиме и кондиционирование повторяют, после чего образцы снова измеряют в тех же точках, как указано в п. 4.1.

4.3. Режимы выдержки образцов в климатической камере:

режим 1 — температура минус 40°C , влажность 60%;

» 2	»	плюс 20°C ,	»	60%;
» 3	»	плюс 80°C ,	»	60%;
» 4	»	минус 40°C ,	»	90%;
» 5	»	плюс 20°C ,	»	90%;
» 6	»	плюс 80°C ,	»	90%.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Относительное изменение длины (ΔL), ширины (ΔB), толщины (ΔT), наружного диаметра ($\Delta D_{\text{н}}$) и внутреннего диаметра ($\Delta D_{\text{в}}$) образцов в процентах вычисляют с точностью не более 0,5% по формулам:

$$\Delta L = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \cdot 100 ;$$

$$\Delta B = \frac{B_1 - B_0}{B_0} \cdot 100 ;$$

$$\Delta T = \frac{T_1 - T_0}{T_0} \cdot 100 ;$$

$$\Delta D_{\alpha} = \frac{D_{\alpha_1} - D_{\alpha_0}}{D_{\alpha_0}} \cdot 100 ;$$

$$\Delta D_{\beta} = \frac{D_{\beta_1} - D_{\beta_0}}{D_{\beta_0}} \cdot 100 ,$$

где $L_0, B_0, T_0, D_{\alpha_0}, D_{\beta_0}$ — начальные размеры образцов;
 $L_1, B_1, T_1, D_{\alpha_1}, D_{\beta_1}$ — размеры образцов после выдержки в установленном режиме.

5.2. За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение трех параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 3%.

Редактор *Т. В. Смыка*
 Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
 Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в наб. 12.01.83 Подп. в печ. 16.03.83 0,375 п. л. 0,21 уч.-изд. л. Тир. 8000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123857, Москва, Новопресненский пер., 3.
 Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 263

Изменение № 1 ГОСТ 25579—83 Древесина модифицированная. Метод определения стабильности размеров

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.87 № 4728

Дата введения 01.07.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5309.

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на марки модифицированной древесины по ГОСТ 24588—81, размеры заготовок которых позволяют вырезать образец требуемых размеров, и устанавливает метод определения стабильности размеров.

Метод заключается в определении разности между начальными размерами образцов и размерами образцов после выдержки их в установленном режиме при определенных температурах и влажности».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1а (перед п. 1.1): «1.1а. Отбор и хранение заготовок для изготовления образцов — по ГОСТ 9629—81».

Пункты 1.4, 1.5 изложить в новой редакции: «1.4. Предельные отклонения от размеров образцов не должны превышать $\pm 0,1$ мм.

1.5. Значение параметра шероховатости поверхности образцов (Rt_{max}) не должно превышать 200 мкм по ГОСТ 7016—82.

Поверхность образца не должна иметь сучков, трещин и дефектов обработки по ГОСТ 9629—81».

Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ 868—72 на ГОСТ 868—82, ГОСТ 5777—71 на ГОСТ 5777—84.

Пункт 4.1. Второй абзац. Заменить слова: «У прямоугольного образца» на «У образца в виде бруска»; третий абзац. Заменить слова: «У цилиндрического образца» на «У образца в виде полого цилиндра»; заменить обозначение: L_{II} на L ;

дополнить абзацем: «У образца в виде сплошного цилиндра измеряют длину L и диаметр D_n ».

Пункт 5.1. Исключить слова: «с точностью не более 0,5 %»;

дополнить абзацем: «Результаты округляют с точностью до первого десятичного знака».

Пункт 5.2 дополнить абзацем: «Результаты измерений и расчетов заносят в протокол испытания (см. приложение)».

Стандарт дополнить приложением:

(Продолжение см. с. 224)

Протокол определения стабильности размеров модифицированной древесины

Вид образца	Начальные размеры образца, мм, в виде				Размеры образца после выдержки в установленном режиме, мм, в виде				Относительное изменение, %								
	бруска		полного шпандра		сплошного шпандра		бруска		полного шпандра		сплошного шпандра		длина ΔL	ширина ΔB	толщина ΔT	паружного диаметра ΔD^H	внутреннего диаметра ΔD^B
Толщина T_1	Ширина B_0	Длина L_0	Длина L_0	Диаметр D_{H0}	Диаметр D_{B0}	Длина L_1	Ширина B_1	Длина L_1	Диаметр D_{H1}	Диаметр D_{B1}	Длина L_2	Диаметр D_{H2}	Длина ΔL	Ширина ΔB	Толщина ΔT	Диаметр D_{H2}	Диаметр D_{B2}

(ИУС № 3 1988 г.)