



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ЭЛЕМЕНТЫ ШТАМПУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17040—80

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**

Москва

ЭЛЕМЕНТЫ ШТАМПУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ

Конструкция и размеры

Stamping part elements.
Construction and dimensions

ГОСТ

17040—80

Дата введения 01.07.81

1. Настоящий стандарт распространяется на типовые элементы (сгиб, отбортовка, выдавка, борт) для придания жесткости штампуемым деталям из листа цветных сплавов толщиной $s \leq 4$ мм с допуском утонением материала при штамповке не более 20%.

Стандарт устанавливает конструкцию и размеры следующих типовых элементов штампуемых деталей табл. 1а.

Термины и определения элементов даны в приложении 1.

Таблица 1а

Наименование элемента	Номер элемента (первая цифра в условном обозначении)	Тип элемента (вторая цифра в условном обозначении)
Сгиб		
Отбортовка:	1	
тип 1 — нормальная		1
тип 2 — под углом 60°		2
тип 3 — тарельчатая		3
Выдавка:		
глухая отбортовка	2	
Риф:	3	
тип 1 — с полукруглым сечением с округленной законцовкой		1
тип 2 — с полукруглым сечением с прямой законцовкой		2
тип 3 — с трапециевидным сечением		3
Борт:	4	
тип 1 — выпуклый		1
тип 2 — вогнутый		2°

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

© Издательство стандартов, 1980

© Издательство стандартов, 1990

Переиздание с изменениями

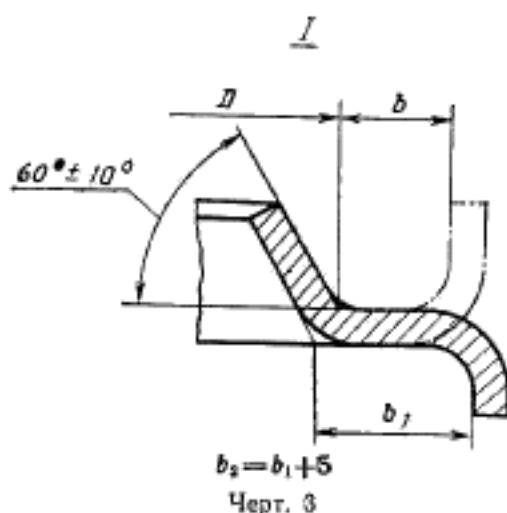


Таблица 7

мм

D	d	b	L, не менее	b ₁ , не менее	b ₂ , не менее	R										
						для R										
						0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,5	
		1		2		3		4		5		6		8		
28,0	20,0	3,5	43	10	15	+	+	+								
33,0	25,0	3,5	48	40	15	+	+	+								
38,0	30,0	3,5	53	10	15	+	+	+								
43,0	35,0	3,5	58	10	15	+	+	+	+							
48,0	40,0	3,5	63	10	15	+	+	+	+							
56,0	45,0	5,0	71	10	15	+	+	+	+							
61,0	50,0	5,0	76	10	15	+	+	+	+	+						
66,0	55,0	5,0	86	15	25	+	+	+	+	+						
75,0	61,0	6,0	94	15	25		+	+	+	+	+					
79,0	65,0	6,0	99	15	25		+	+	+	+	+					
87,0	70,0	7,0	107	15	25		+	+	+	+	+			+		
97,0	80,0	7,0	117	15	25		+	+	+	+	+			+		
107,0	90,0	7,0	127	15	25		+	+	+	+	+			+		
122,0	100,0	9,0	142	20	35			+	+	+	+			+		
132,0	110,0	9,0	157	20	35			+	+	+	+			+		+
142,0	120,0	9,0	167	20	35			+	+	+	+			+		+
162,0	140,0	9,0	187	20	35				+	+	+			+		+
182,0	160,0	10,0	207	20	35				+	+	+			+		+
202,0	180,0	10,0	227	25	40				+	+	+			+		+
222,0	200,0	10,0	247	25	40				+	+	+			+		+

Примечание. Знаком «+» обозначена область применения отбортовки под углом 60°.

Пример условного обозначения отбортовки типа 2 (под углом 60°) с диаметром отбортовки $D=28$ мм:


1—2—28 ГОСТ 17040—80

Примечания:


1. При наличии разнонаправленных отбортовок применяются следующие условные обозначения: если борт направлен вверх—1—2—28А ГОСТ 17040—80; если борт направлен вниз—1—2—28Б ГОСТ 17040—80.

2. При необходимости направление отбортовок указывается в чертежах графически.


Отбортовка типа 3

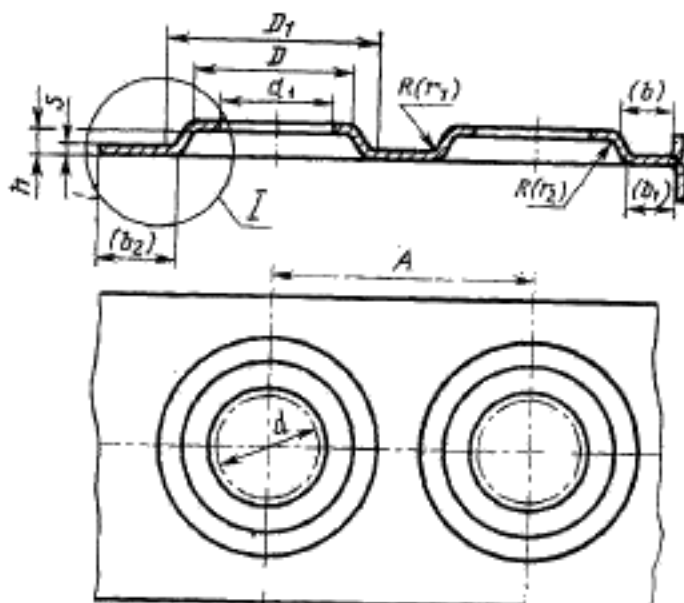

а) Для штампованных деталей без борта

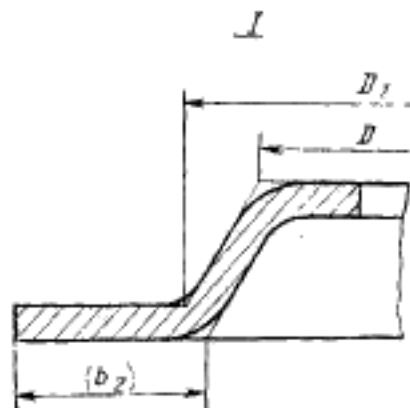

б) Для штампованных деталей с бортом

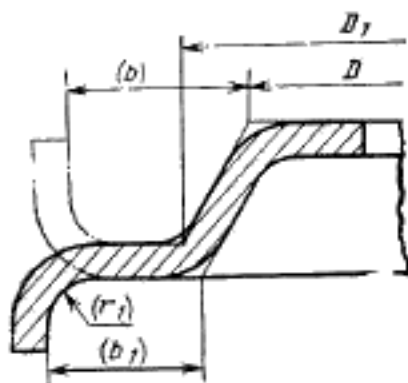

$$b_2 = b_1 + 5$$

Черт. 4

Пример условного обозначения отбортовки типа 3 (тарельчатой) с диаметром отбортовки $D=24$ мм:

1—3—24 ГОСТ 17040—80

Примечания:

1. При наличии разнонаправленных отбортовок применяются следующие условные обозначения: если борт направлен вверх — 1—3—24А ГОСТ 17040—80, если борт направлен вниз — 1—3—24Б ГОСТ 17040—80.

2. При необходимости направление отбортовок указывается в чертежах графически.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.4. Предельные отклонения размеров отбортовок приведены в приложении 2.

4. ВЫДАВКА

4.1. (Исключен, Изм. № 1).

4.2. Для деталей из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов устанавливаются выдавки:

отбортовка глухая;

рифт.

4.3. Конструкция и размеры глухой отбортовки должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 9.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.4. Конструкция и размеры рифтов должны соответствовать: для алюминиевых, магниевых и титановых сплавов ВТ1—0, ВТ1—00

тип 1 — черт. 6, табл. 10, 11;

тип 2 — черт. 7, табл. 10, 11 (исполнение 1);

тип 3 — черт. 8, табл. 12

для титановых сплавов ОТ4, ОТ4—1

тип 1 — черт. 6, табл. 10;

тип 2 — черт. 7, табл. 10.

Рифты исполнения 1 и исполнения 4 (повышенной жесткости) по табл. 11 назначать только в технически обоснованных случаях.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.5. Длина рифтов не стандартизуется.

4.6. Минимальное расстояние b от схода законцовки рифта до борта указано на черт. 9 и определяется по формуле

$$b = R + 5s, \quad (2)$$

где R определяется по формуле (1).

4.7. Расстояние A_1 между осями смежных рифтов типов 1 и 2, указанное на черт. 10, должно быть не менее

$$A_1 \geq 2B_{\text{ср}} + 3, \quad (3)$$

где $B_{\text{снр}}$ определяется по табл. 10 и 11.


4.8. Размеры r , r_2, r_3 даны для инструмента и контролю не подлежат.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.9. Прямую законцовку рекомендуется применять для рифтов типа 2 при $h=9$ мм и $h=11$ мм (табл. 10).


4.10. Предельные отклонения размеров выдавок приведены в приложении 2.

Глухая отбортовка

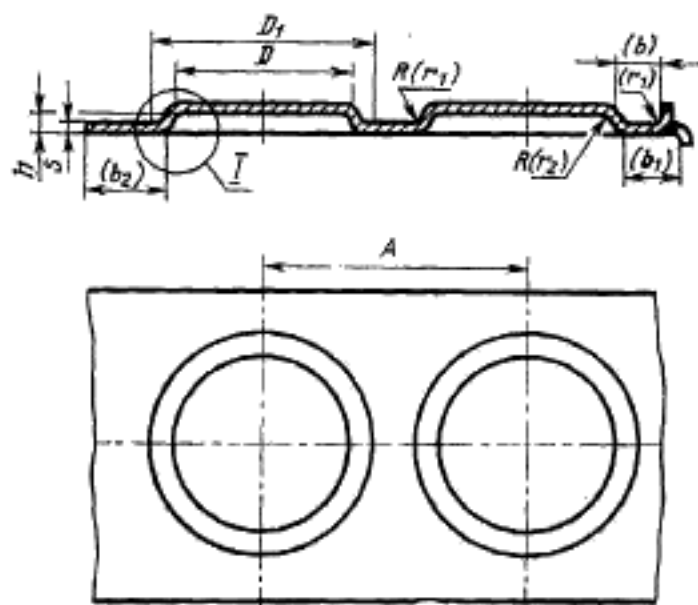


I

а) Для штампованных деталей без борта

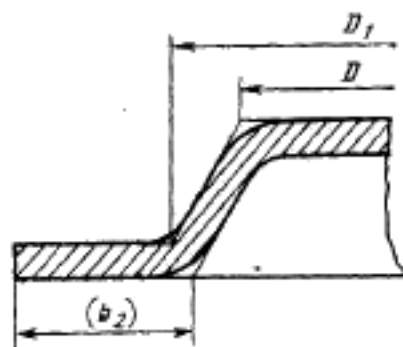

б) Для штампованных деталей с бортом

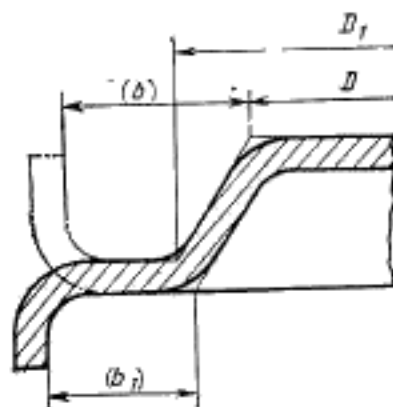

$$b_2 = b_1 + 5$$

Черт. 5

Продолжение табл. 9

D	D ₁	A, ис мм	R	(D), ис мм	(b), ис мм	s												
						0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0					
														(r ₁)	(r ₂)			
105,0	122,0	145	4,0	20	35				+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X
115,0	132,0	155	4,0	20	35				+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X
128,0	145,0	169	4,5	20	35				+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X
140,0	160,0	183	5,0	25	40				+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X
162,0	184,0	210	5,5	25	40				+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X
184,0	208,0	234	6,0	25	40				+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X
208,0	236,0	262	7,0	25	40				+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X
230,0	260,0	286	7,5	25	40				+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X	+; X
						2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6
						3	5	6	7	9	11	14	14	16	16	16	16	16

Примечания:

1. Знаком «+» обозначена область применения глухой отбортовки при штамповке в инструментальных штампах; знаком «X» обозначена область применения глухой отбортовки при штамповке эластичными средами.
2. Размеры в скобках относятся только к отбортовке, получаемой при штамповке эластичными средами.


Пример условного обозначения глухой отбортовки с диаметром отбортовки D=48 мм:

2—48 ГОСТ 17040—80.

Примечания:


1. При наличии разнонаправленных глухих отборонок применяются следующие условные обозначения: если борт направлен вверх — 2—48А ГОСТ 17040—80; если борт направлен вниз — 2—48Б ГОСТ 17040—80.
2. При необходимости направление отборонок указываю стая на чертежах графически.

Рифт типа 1

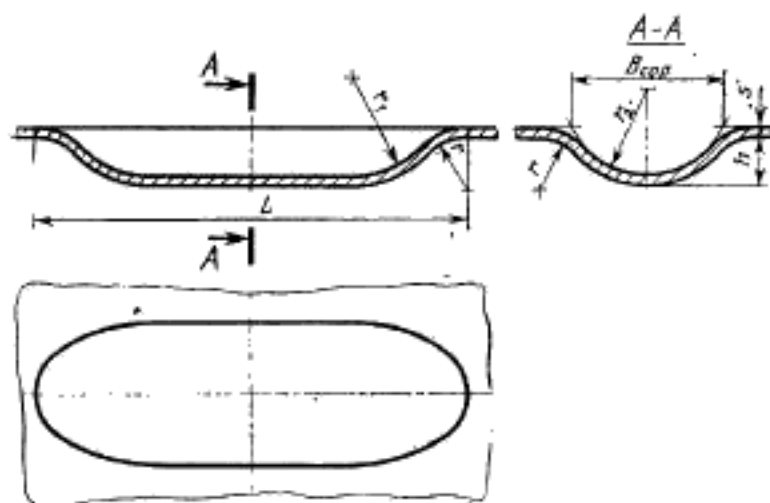

Черт. 6

Рифт типа 2

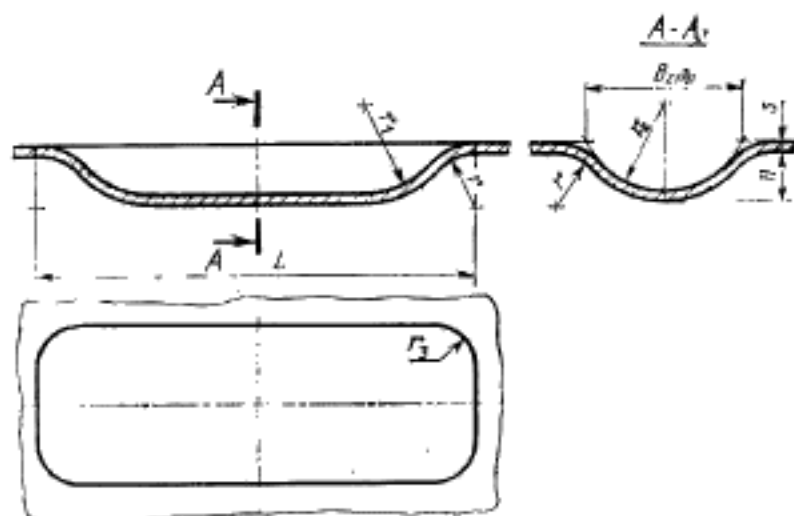

Черт. 7

2. СГИБ

2.1. (Исключен, Изм. № 1).

2.2. Минимально допустимый радиус сгиба R при свободной гибке листового материала толщиной $s \leq 4$ мм, получаемый за одну операцию штамповки, подсчитывают по формуле

$$R = i \cdot C \cdot s, \quad (1)$$

где i — коэффициент сгиба, зависящий от марки и состояния поставки материала и определяемый для сплавов:

алюминиевых по табл. 1,

титановых по табл. 2,

магниевого по табл. 3,

медных по табл. 4;


 C — поправочный коэффициент, зависящий от угла сгиба и определяемый по табл. 5; s — толщина материала, мм.

Схема сгиба указана на черт. 1.


Таблица 1

Марка материала по ГОСТ 4784—74	Состояние материала	Состояние кромок, подвергаемых гибке	Коэффициент сгиба i
А0, А7 по ГОСТ 11069—74	Отожженный	Защитные	0,5
	Нагартованный		1,0
АД1	Отожженный		0,5
	Нагартованный		1,0
АМц	Отожженный		0,5
	Полунагартованный		1,5
	Нагартованный		4,0
АМг2	Отожженный		1,0
	Нагартованный		2,0
АМг3	Отожженный		1,0
	Полунагартованный		2,0
АМг5,* АМг6*	Отожженный		2,0
АК4—1	Холоднокатанный и отожженный при $t = 290^\circ \div 310^\circ$		1,0


Рифт типа 3

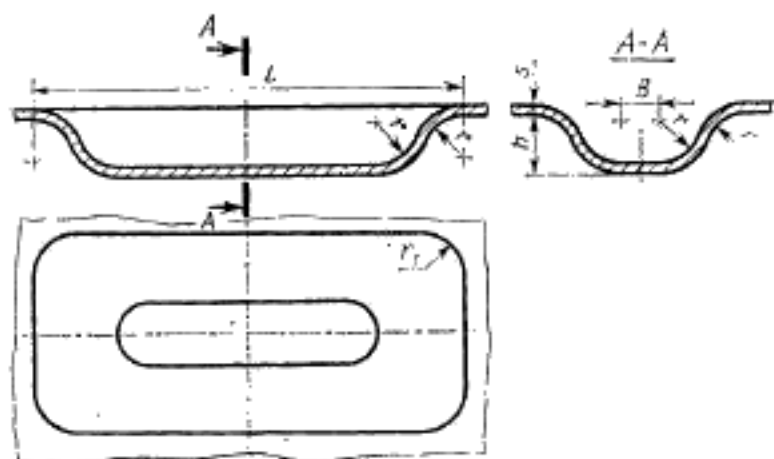

Черт. 8

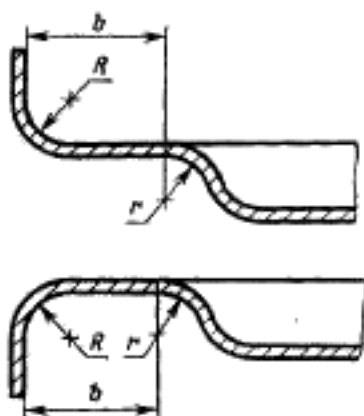

Черт. 9

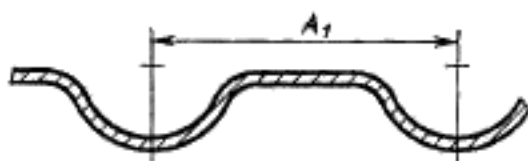

Черт. 10

Таблица 10

Размеры, мм

Номер риффа	s	h	r	r_1	r_2	r_3	δ спр.
----------------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	---------------

Для алюминиевых, магниевых и титановых
сплавов ВТ1—0, ВТ1—00

1	От 0,5 до 0,6	2	3	25	4,0	2	7,5
2	Св. 0,6 до 0,8	3	4	35	6,5	3	11,5
3	Св. 0,8 до 1,0	4	5	45	9,0	4	16,0
4	Св. 1,0 до 1,2	5	6	55	11,5	5	20,0
5	Св. 1,2 до 1,5	7	8	70	15,0	6	26,5
6	Св. 1,5 до 1,8	9	10	85	19,0	8	34,0
7	Св. 1,8 до 2,0	11	12	100	23,0	10	41,0
8	Св. 2,0 до 2,5	13	14	115	27,0	12	48,0

Для титановых сплавов ОТ4, ОТ4—1

1	От 0,3 до 0,4	2	4	35	8,0	3	11,0
2	Св. 0,4 до 0,8	3	6	55	11,5	4	16,0
3	Св. 0,8 до 1,0	4	8	70	15,0	5	21,0
4	Св. 1,0 до 1,2	5	10	85	19,0	6	26,5
5	Св. 1,2 до 1,5	6	12	100	23,0	8	32,0
6	Св. 1,5 до 1,8	7	14	115	27,0	10	37,5
7	Св. 1,8 до 2,0	8	16	130	31,0	12	43,0

* Для типа 2 (черт. 7).

Пример условного обозначения риффа типа 1 номера 2:

3—1—2 ГОСТ 17040—80

Примечания:

1. При наличии разнонаправленных риффов применяются следующие условные обозначения: если рифф направлен вверх — 3—1—2А ГОСТ 17040—80; если рифф направлен вниз — 3—1—2Б ГОСТ 17040—80.

2. При необходимости направление риффа указывается в чертежах графически.

Размеры, мм

Номер риффа	s	h	r	r ₁	r ₂	r ₃ *	D _{спр.}
Исполнение 1							
1	От 0,3 до 0,4	3,0	2,0	20	4,5	2	9,0
2	Св. 0,4 до 0,8	3,5	3,0	20	6,0	3	11,5
3	Св. 0,8 до 1,0	4,0	4,0	20	6,0	3	12,0
4	Св. 1,0 до 1,2	5,0	5,0	30	7,5	4	15,5
5	Св. 1,2 до 1,5	6,0	5,0	30	12,0	5	21,5
6	Св. 1,5 до 1,8	8,0	6,0	40	14,0	6	26,0
7	Св. 1,8 до 2,0	11,0	8,0	40	20,0	8	37,0
Исполнение 2							
1	До 0,5	1,6	1,5	20	2,0	—	4,5
2	Св. 0,5 до 0,8	2,5	2,0	20	3,0	—	6,5
3	Св. 0,8 до 1,0	3,0	2,5	20	4,0	—	8,5
4	Св. 1,0 до 1,5	4,0	3,0	20	5,0	—	11,0
5	Св. 1,5 до 2,0	5,0	4,0	20	6,0	—	13,5
6	Св. 2,0 до 2,5	6,0	5,0	20	7,0	—	16,0
Исполнение 3							
1	До 0,5	1,0	1,5	20	1,6	—	3,5
2	Св. 0,5 до 0,8	1,6	2,0	20	2,0	—	4,5
3	Св. 0,8 до 1,0	2,0	2,5	20	2,5	—	6,0
4	Св. 1,0 до 1,5	2,5	3,0	20	3,0	—	6,5
5	Св. 1,5 до 2,0	3,0	4,0	20	4,0	—	9,0
6	Св. 2,0 до 2,5	3,5	5,0	20	5,0	—	11,5
Исполнение 4							
1	От 0,5 до 0,8	5,0	4,0	50	8,0	—	11,5
2	Св. 0,8 до 1,0	8,0	4,0	50	8,0	—	17,5
3	Св. 1,0 до 1,5	8,0	5,0	50	8,0	—	18,0

* Для типа 2 (черт. 7)

Пример условного обозначения риффа типа 2, номера 1, исполнения 4:

3-2-1-4 ГОСТ 17040-80

Примечания:

1. При наличии разнонаправленных риффов применяются следующие условные обозначения: если рифф направлен вверх — 3-2-1А-4 ГОСТ 17040-80; если рифф направлен вниз — 3-2-1В-4 ГОСТ 17040-80.

2. При необходимости направление риффов указывается в чертежах графически.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 12

Размеры в мм

Номер риффа	а	б	с	г	д	е	А, не менее
1	До 0,5	1,0	1,5			3	30
2							35
3	Св. 0,5 до 0,8	1,6	2,0			3	35
4							40
5	> 0,8 > 1,0	2,0	2,5			4	35
6							40
7	> 1,0 > 1,5	2,5	3,0			5	45
8							50
9	> 1,5 > 2,0	3,0	4,0			6	50
10							55
11	> 2,0 > 2,5	3,5	5,0			8	75
12							28

Пример условного обозначения риффа типа 3 номера 4:

3-3-4 ГОСТ 17040-80

Примечания:

1. При наличии разнонаправленных рифтов применяются следующие условные обозначения: если рифт направлен вверх — 3-3-4А ГОСТ 17040-80; если рифт направлен вниз — 3-3-4Б ГОСТ 17040-80.
2. При необходимости направления рифтов указывается в чертежах графически.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. БОРТ

5.1. (Исключен, Изм. № 1).

5.2. Для деталей из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов устанавливаются два типа бортов:

тип 1 — выпуклый борт;

тип 2 — вогнутый борт.

5.3. Конструкция и размеры бортов должны соответствовать:


выпуклого борта
из алюминиевых и магниевых сплавов — черт. 11, табл. 13,

из титановых сплавов — черт. 11, табл. 14;

вогнутого борта
из алюминиевых и магниевых сплавов — черт. 12, табл. 15,

из титановых сплавов — черт. 12, табл. 16.

Борт типа 1

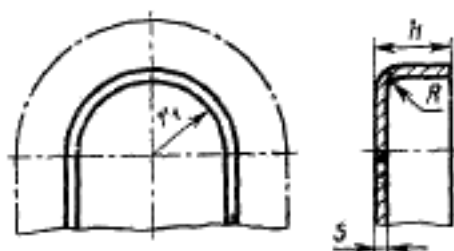

Черт. 11

мм

Гь, мм

A	для материалов Д16А-М, В05А-М, МЛ8-М										для материалов АМША-М, АМГА-М						
	Б										Б						
	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	0,3; 0,5; 0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0
3	30	30	—	—	—	—	—	—	—	20	20	—	—	—	—	—	—
4	70	60	50	—	—	—	—	—	—	50	40	40	—	—	—	—	—
5	120	110	110	100	—	—	—	—	—	70	70	70	40	—	—	—	—
6	200	180	170	160	150	150	—	—	—	110	100	90	80	80	80	80	80
8	300	270	260	230	220	210	200	—	—	170	150	130	110	100	100	100	100
10	450	400	380	320	300	280	260	240	—	240	200	200	160	160	160	150	150
12	600	550	420	390	360	340	330	320	—	360	260	260	220	220	220	210	210
15	—	800	600	550	480	440	420	400	380	—	320	300	280	280	270	260	260
20	—	—	—	1000	800	600	550	500	460	—	400	400	360	360	350	330	320
25	—	—	—	—	1000	770	700	650	600	—	—	—	—	440	420	400	380
30	—	—	—	—	—	1000	900	850	800	—	—	—	—	500	480	460	440
40	—	—	—	—	—	—	1200	1150	1100	—	—	—	—	—	500	500	500

Без ручной доводки

С ручной доводкой

8	60	50	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	80	60	50	40	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	100	80	60	60	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	130	100	80	70	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	180	130	100	85	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	225	165	135	110	100	90	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	280	200	160	130	110	100	90	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	340	270	210	170	150	130	110	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—
R	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,5	6,0	7,5	9,0	1,5	2,0	3,0	3,5	4,5	6,0	7,5	9,0

Пример условного обозначения борта выпуклого типа I h=10 мм:


4-1-10 ГОСТ 17040—80.

мм

r_1	h , не более					
	s					
	До 0,8	Св. 0,8 до 1,0	Св. 1,0 до 1,2	Св. 1,2 до 1,5	Св. 1,5 до 1,8	Св. 1,8 до 2,0
Св. 75 до 100	12	12	—	—	—	—
> 100 > 150	13	14	15	—	—	—
> 150 > 200	15	16	18	20	21	22
> 200 > 300	17	18	20	22	24	26
> 300 > 400	22	24	26	28	30	34
> 400 > 500	26	28	32	36	40	44
> 500 > 600	30	34	38	42	48	58
> 600 > 800	36	38	44	48	55	60
> 800 > 1000	40	45	50	55	65	75
> 1000	40	45	55	65	75	85

Примечание. При толщине материала больше указанной в табл. 14 наибольшая высота выпуклого борта $h \leq 0,05r_1 \cdot s$.

Борт типа 2

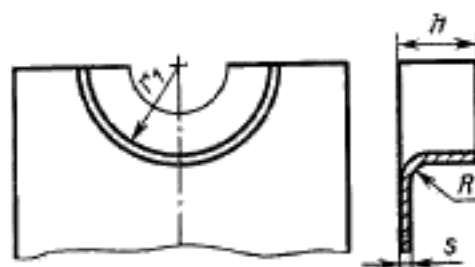

Черт. 12

Таблица 16

мм

г., но менее

для материалов Д18А-М, В95А-М, МЛВ-М

для материалов АМдА-М, АМгА-М

при δ при δ

h	при δ								при δ							
	0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0
4	60	50	50	—	—	—	—	—	30	30	20	—	—	—	—	—
6	90	80	80	80	—	—	—	—	50	50	50	—	—	—	—	—
8	120	100	100	90	—	—	—	—	80	75	70	65	60	—	—	—
10	150	130	120	110	100	—	—	—	100	90	80	85	75	—	—	—
12	170	150	140	130	140	140	—	—	120	105	95	85	75	—	—	—
15	210	180	170	160	170	190	—	—	140	120	105	100	90	85	—	—
20	260	230	220	210	200	260	—	—	180	150	140	130	115	100	—	—
25	330	290	280	270	260	260	250	—	260	230	200	170	140	130	120	110
30	450	400	360	350	330	330	320	—	340	300	270	240	180	170	160	150
40	700	630	600	570	550	520	500	500	500	460	430	400	360	340	320	300

Для деталей с незащищенными кромками

Для деталей с защищенными кромками

3	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—
4	30	—	—	—	—	—	—	—	20	15	—	—	—	—	—	—
5	40	30	—	—	—	—	—	—	25	20	20	—	—	—	—	—
6	56	45	40	—	—	—	—	—	35	30	30	25	—	—	—	—
8	70	56	50	46	—	—	—	—	40	35	35	30	30	—	—	—
10	80	60	55	55	55	—	—	—	50	40	40	35	35	35	—	—
12	90	70	60	70	70	70	80	—	60	50	50	45	45	45	40	40
15	110	80	75	80	80	80	80	—	70	60	60	55	55	55	55	55

мм

h	Г _н по месце																
	для материалов Д16А-М, ВВ6А-М, МЛВ-М					для материалов АМцА-М, АМцА-М											
	при δ					при δ											
	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0
20	140	150	150	120	115	110	110	110	110	90	85	80	75	70	70	70	70
25	170	165	150	140	135	130	130	130	130	130	120	110	100	90	90	90	90
30	240	230	220	220	200	190	180	180	180	200	160	140	130	120	120	120	120
40	400	400	380	350	340	320	300	300	300	300	280	260	240	220	210	200	200
R	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,5	6,0	7,5	9,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0

Пример условного обозначения борта вогнутого типа 2 $h=10$ мм:

4-2-10 ГОСТ 17040-80

Таблица 16

мм

r	Δ, не более	
	OT4—0, BT1—00, OT4—1, BT1—0	OT4, BT14, BT6C, BT0—1, BT20
От 20 до 50	5	3
» 50 » 100	10	6
» 100 » 200	20	12
» 200 » 300	40	24
» 300 » 400	60	36
» 400 » 500	80	48

5.2, 5.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5.4. Предельные отклонения размеров борта приведены в приложении 2.

Продолжение табл. 1

Марка материала по ГОСТ 4784—74	Состояние материала	Состояние кромок, подвергаемых гибке	Коэффициент сгиба i	
Д1	Отожженный	Защищенные	1,0	
	Естественно состаренный		2,5	
Д16*, Д19**	Отожженный		1,0	
	Свежезакаленный		1,5	
	Естественно состаренный		2,5	
В95	Отожженный		1,5	
	Свежезакаленный		2,0	
1915	Отожженный с охлаждением на воздухе		1,5	
АД1	Отожженный		Незащищенные	0,5
АМц	Отожженный			0,5
	Отожженный			3,0
Д16*, Д19**	Свежезакаленный			4,0
	Естественно состаренный	5,0		
	Отожженный	3,0		
АМг2, АМг3	Отожженный	3,0		
АК4—1	Отожженный	3,0		
В95	Отожженный	4,0		
1420*,**	Закаленный в воде с правкой (поставка).	Защищенные		3,0
	То же, с перезакалкой		2,0	
1201**	Отожженный		1,0	

* Значения коэффициентов сгиба i даны:

по материалу марки Д16 — для деталей, исключаящих постановку их на изделие в состоянии Т1;

по материалу марки 1420 — для деталей, подвергающихся последующей закалке;

по материалам марок АМг5, АМг6, 1420 — при условии снятия по кромке нагартованного слоя (после раскроя) фрезерованием или при наличии смягчающей термообработки.

** Марка материала регламентирована в отраслевой документации.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ШТАМПУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ

Сгиб — участок профильного сечения, имеющий кривизну большую, чем кривизна прилегающих к нему участков.

Отбортовка — отверстие с вогнутыми бортами:

нормальная, имеющая сгиб под углом 90° ;

под углом 60° , имеющая сгиб под углом 60° ;

тарельчатая, имеющая дно с отверстием.

Выдавка — углубление в детали, образованное в результате растяжения материала в зоне углубления.

Отбортовка глухая — неглубокая круглая выдавка ($h \leq 0,4D$) с вогнутыми бортами.

Рифт — длинная неглубокая ($h < 0,3B$) выдавка, концы которой не выходят за кромку детали.

Борт: 1) сторона незамкнутой детали; 2) сторона неглубокой полой детали ($h < 0,6r$).

Выпуклый борт — борт, у которого размерная линия радиуса r_1 линии гребня сгибов лежит на детали;

Вогнутый борт — борт, у которого размерная линия радиуса r_1 линии гребня сгибов лежит вне детали.

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ШТАМПУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ

1. Для всех размеров, кроме указанных в таблице, предельные отклонения назначают по 15-му качеству.

мм

Номинальные размеры (основного применения)	Предельные отклонения размеров		
	горизонтальных (типа длина, ширина)	радиусов	вертикальных (типа высота)
От 0,1 до 0,16	$\pm 0,05$	$\pm 0,05$	+ 0,05 — 0,03
Св. 0,16 > 0,25	$\pm 0,1$		
> 0,25 > 0,40	$\pm 0,15$	$\pm 0,15$	+ 0,1 — 0,05
> 0,40 > 1,0	$\pm 0,18$	$\pm 0,2$	
> 1,0 > 2,5	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	+ 0,5 — 0,3
> 2,5 > 6,3	$\pm 0,3$	$\pm 1,0$	+ 1,0 — 0,5
> 6,3 > 10	$\pm 0,35$	$\pm 1,5$	+ 1,5 — 0,8
> 10 > 25	$\pm 0,45$	$\pm 2,0$	+ 2,0 — 1,0
> 25 > 40	$\pm 0,65$	$\pm 2,5$	+ 2,5 — 1,2
> 40 > 63			
> 63 > 160	$\pm 0,9$		
> 160 > 400	$\pm 1,25$		
> 400 > 630	$\pm 1,5$		
> 630 > 1000	$\pm 2,0$		
> 1000 > 1600	$\pm 2,5$		
> 1600 > 2500	$\pm 3,0$		

2. При необходимости предельные отклонения устанавливают в зависимости от назначения деталей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.05.80 № 2161
2. Срок первой проверки — 1992 г.
Периодичность проверки — 5 лет
3. ВЗАМЕН ГОСТ 17040—71
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 859—78	2.2
ГОСТ 2789—73	2.2
ГОСТ 4784—74	2.2
ГОСТ 11069—74	2.2
ГОСТ 14957—76	2.2
ГОСТ 15527—70	2.2
ГОСТ 18175—78	2.2
ГОСТ 19807—74	2.2

5. Переиздание (июль 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в мае 1983 г., марте 1988 г. (ИУС 8—83, 6—88)

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *М. М. Герасименко*
Корректор *Л. В. Сницарчук*

Сдано в наб. 23.07.90 Подп. в печ. 10.09.90 2,25 усл. р. л. 2,25 усл. кр. стр. 1,76 уч.-изд. л.
Тир. 17 000 Цена 35 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ТСП
Новопресненский пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гизено, 39. Зак 1205.

С. 4 ГОСТ 17040—80

Параметр шероховатости поверхности зачищенных кромок для АМг5 и АМг6— $Rz \leq 40$ мкм, для остальных материалов— $Rz \leq 20$ мкм, при условии отсутствия смягчающей термообработки после раскроя на ножницах (в штампе).

Сгиб



1—кромка в зоне сгиба материала
Черт. 1

Таблица 2

Марка материала по ГОСТ 19897—74	Состояние материала	Состояние кромок, подвергаемых гибке	Коэффициент сгиба i при условии деформирования					
			в холодную			с нагревом		
			при толщине заготовки s , мм					
			до 1,0	св. 1,0 до 3,0	св. 3,0 до 4,0	до 1,0	св. 1,0 до 3,0	св. 3,0 до 4,0
ВТ1—00, ВТ1—0	Отожженный	Зачищенные	1,5	2,0	3,0	—	—	—
ОТ4—0			2,0	2,5			1,5	2,0
ОТ4—1			2,5	3,0	4,0	1,5	2,0	
ОТ4			3,0	3,5	4,5	2,0	2,5	2,5
ВТ6С						3,0	3,5	4,0
ВТ14			4,0	5,0	6,0	2,0	3,0	3,5
ВТ5—1								
ВТ20			5,0	7,0	9,0	3,0	3,5	4,0

Параметр шероховатости поверхности зачищенных кромок— $Rz \leq 40$ мкм по ГОСТ 2789—73.

Таблица 3

Марка материала по ГОСТ 14957—76	Состояние материала	Состояние кромок, подвергаемых гибке	Коэффициент сгиба i при условии деформирования	
			в холодную	с нагревом
МА1	Отожженный	Зачищенные	7,0	2,5
МА8	Отожженный		6,0	2,0
	Полунагартованный		13,0	3,5
МА2—1, МА2—1 п.ч.	Отожженный		7,0	3,0
МА15	Отожженный		6,0	2,0
МА20	Отожженный		3,0	1,5

Параметр шероховатости поверхности зачищенных кромок — $Rz \leq 40$ мкм по ГОСТ 2789—73.

Таблица 4

Марка материала	Состояние материала	Состояние кромок, подвергаемых гибке	Коэффициент сгиба
М1; М2; М3 по ГОСТ 859—78	Мягкий	Зачищенные	0,3
	Твердый		2,0
Л90 по ГОСТ 15527—70	Мягкий		0,2
Л63; Л68 по ГОСТ 15527—70	Мягкий		0,3
	Полутвердый, твердый		0,8
ЛС 59—4 по ГОСТ 15527—70	Мягкий		1,0
	Твердый		2,0
БрКМц3—1 по ГОСТ 18175—78	Мягкий		0,8
	Твердый		1,5
БрБ2 по ГОСТ 18175—78	Мягкий		1,0
	Твердый		2,4

Параметр шероховатости поверхности зачищенных кромок — $Rz \leq 40$ мкм по ГОСТ 2789—73.

Таблица 5

Материал	Поправочный коэффициент C						
	при угле сгиба α						
	30°	45°	60°	90°	105°	120°	150°
Алюминиевые и титановые сплавы	1,15	1,10	1,05	1,00	0,95	0,90	—
Магниеые сплавы	1,30	1,20	1,10		—		0,80
Медь и медные сплавы	1,63	1,45	1,36		—		0,90

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. ОТБОРТОВКА

3.1. (Исключен, Изм. № 1).

3.2. Для деталей из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов устанавливаются следующие типы отбортовок:

тип 1 — нормальная; тип 2 — под углом 60° ; тип 3 — тарельчатая.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.3. Конструкция и размеры отбортовок должны соответствовать:


нормальная — черт. 2 и табл. 6;

под углом 60° — черт. 3 и табл. 7;

тарельчатая — черт. 4 и табл. 8.

В чертежах 2, 3, 4 и таблицах 6, 7, 8 d — диаметр отверстия до отбортовки.

Отбортовка типа 1

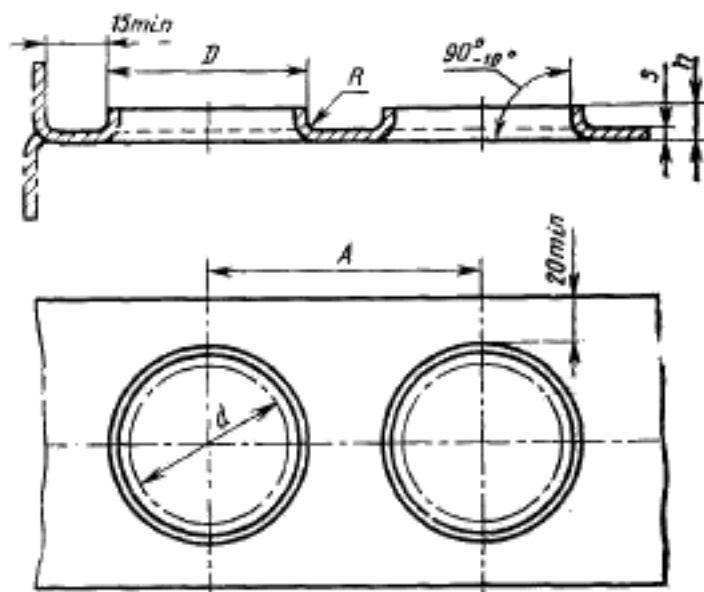

Черт. 2

Таблица 6

мм

<i>D</i>	<i>d</i>	<i>s</i>	<i>R</i>	<i>h</i>	<i>A</i> , не менее
5	3,5	0,5	0,5	1,0	15
6	4,5			1,5	20
8	5,5				
10	7,5				
12	9,0				
16	12,0	1,0	2,5	3,0	30
		1,2	3,0	3,5	20
		1,5	3,5		
20	15,0	0,5	1,0	3,0	40
		1,0	2,5		
		1,2	3,0	3,5	30
		1,5	3,5		
25	20,0	0,5; 0,6; 0,8; 1,0	3,0	4,0	40
		1,2; 1,5	4,0		
30	25,0	0,5; 0,6; 0,8; 1,0	3,0	4,0	45
		1,2; 1,5	4,0	4,5	
35	30,0	0,5; 0,6; 0,8; 1,0	3,0	4,0	50
		1,2; 1,5	4,0	4,5	
40	35,0	0,5; 0,6; 0,8; 1,0	3,0	4,0	55
		1,2; 1,5	4,0	4,5	
45	40,0	0,5; 0,6; 0,8; 1,0	3,0	4,0	60
		1,2; 1,5	4,0	4,5	
58	45,0	0,5	3,0	5,5	70
		0,6; 0,8; 1,0			
		1,2; 1,5; 1,8; 2,0	6,0	7,0	75

мм

<i>D</i>	<i>d</i>	<i>s</i>	<i>R</i>	<i>h</i>	<i>A</i> , не менее
58	50,0	0,5	3,0	5,5	75
		0,6; 0,8; 1,0			
		1,2; 1,5; 1,8; 2,0	6	7,0	80
63	55,0	0,5	3	5,5	85
		0,6; 0,8 1,0			
		1,2; 1,5; 1,8; 2,0	6	7,0	90
70	60,0	0,5; 0,6;	3	6,5	90
		0,8; 1,0	4	7,0	
		1,2; 1,5; 1,8; 2,0	6	8,0	95
75	65,0	0,5; 0,6	3	6,5	95
		0,8; 1,0	4	7,0	
		1,2; 1,5; 1,8; 2,0	6	8,0	100
80	70,0	0,5; 0,6	3	6,5	100
		0,8; 1,0	4	7,0	
		1,2; 1,5; 1,8; 2,0	6	8,0	105
90	80,0	0,8; 1,0	4	7,0	110
		1,2; 1,5; 1,8; 2,0	6	8,0	115
		0,8; 1,0	4	7,0	120
100	90,0	1,2; 1,5; 1,8; 2,0	6	8,0	125
		0,8; 1,0		7,0	120
115	100,0	1,2; 1,5; 1,8; 2,0	6	10,5	140
125	110,0	1,2; 1,5; 1,8; 2,0			150
135	120,0	1,2; 1,5; 1,8; 2,0			160

D	d	s	R	b	A , не менее
155	140,0	1,2; 1,5 1,8; 2,0	6	10,5	185
175	160,0	1,2; 1,5 1,8; 2,0			205
195	180,0				230
215	200,0	1,2; 1,5 1,8; 2,0			250

Пример условного обозначения отбортовки типа 1 (нормальной) с диаметром отбортовки $D=20$ мм:

1—1—20 ГОСТ 17040—80

Примечания:

1. При наличии разнонаправленных отбортовок применяются следующие условные обозначения: если борт направлен вверх — 1—1—20А ГОСТ 17040—80; если борт направлен вниз — 1—1—20Б ГОСТ 17040—80.

2. При необходимости направление отбортовок указывается в чертежах графически.

Отбортовка типа 2

